



Impermeabilizare zidarii caramida cu injectii Sika Latex


1. Injectarea in peretele zidariei de caramida a rasinii sintetice **Sika Latex** in scopul crearii unui strat etans impermeabil in grosimea peretelui.

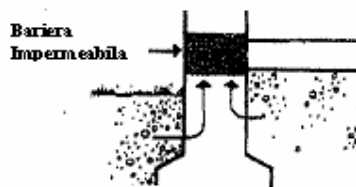

2. Forati gauri cu adancimea $\frac{2}{3}$ din grosimea zidariei, avand o inclinare de 45° (de sus in jos). Primul rand de gauri se va aplica la distanta de aproximativ 15 cm fata de nivelul solului si in continuare urmatoarele gauri se vor aplica in zig zag, descriind triunghiuri echilaterale cu latura de 15 cm, ridicate pe o inaltime necesara, fie la interiorul, fie la exteriorul zidariei

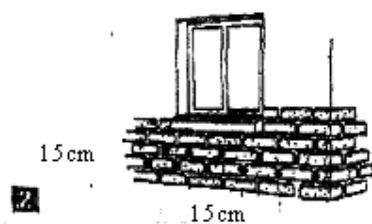

3. In gaurile efectuate se va introduce un tub din PVC (tip izolator electric), de aproximativ 100 cm lungime, gaurit, astfel incat sa asigure o buna difuzare a amestecului **Sika Latex/Apa**.

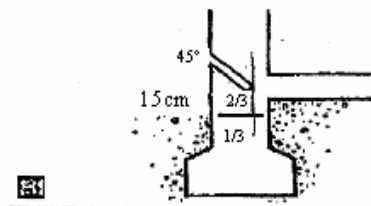

4. Diluati **Sika Latex** cu Apa (raport 1:1) si turnati-l prin tuburile aplicate anterior in interiorul zidariei. Se va turna pana la saturatie, adica pana cand nivelul amestecului injectat ramane constant.

Gaurile ramase dupa injectare se vor astupa cu un mortar cu priza rapida ca de exemplu: Sika Blitz Mörtel, Sika Grout 311, Sika Minipack sau cu un mortar aditivat cu Sika 4a.



5. Dupa astuparea gaurilor, suprafetele ce contin gaurile se vor acoperi cu un mortar aditivat cu Sika Latex.



Informatiile si in mod special recomandarile legate de aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika, sunt date pe baza cunostintelor actuale si experientei Sika, valabile cand produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate, in conditii normale. In practica, diferentele din materiale, substraturi si conditiile de santier sunt astfel incat nu se poate deduce nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea intr-un anume scop si nu se poate deduce nici o alta obligatie rezultata din orice relatie legala din aceste informatii sau orice alte recomandari scrise sau sfaturi oferite. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii de vanzare si livrare. Utilizatorii vor face referinta la cea mai recenta publicare a Fisei Tehnice a produsului respectiv, ale carei copii se livreaza la cerere.